

Grivory GV-2 FWA black 9225

PA*-GF20

EMS-GRIVORY

机械性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
拉伸模量	8200 / 7200	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	145 / 125	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	3 / 4	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度 (+23°C)	50 / 50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	35 / 35	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	7 / 7	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	6 / 6	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 已调节	单位	Test Standard
球压硬度	225 / 200	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
熔融温度 (10°C/min)	260 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	230 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	65 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	10 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	100 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	110	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	220	°C	EMS

电性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
体积电阻率	1E12 / 1E12	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	33 / 33	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 575	-	IEC 60112


其它性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
吸水性	5 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	1.5 / -	%	类似ISO 62
密度	1280 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
模塑收缩率 (平行)	0.15 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.75 / -	%	ISO 294-4, 2577


Processing Injection Molding	价值	单位	Test Standard
Hopper zone	≤ 80	°C	-
Feeding zone	≤ 260	°C	-
Compression zone	≤ 270	°C	-
Metering zone	≤ 275	°C	-
Nozzle	≤ 270	°C	-
Melt	270 - 300	°C	-
Mold surface temperature	80 - 120	°C	-
Injection speed	Medium - High		-
Pressure	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	50 - 100	bar	-
Circumferencial screw speed	0.1 - 0.3	m/s	-

函数


粘度 - 剪切速度 (->Grivory GV-2H natural)

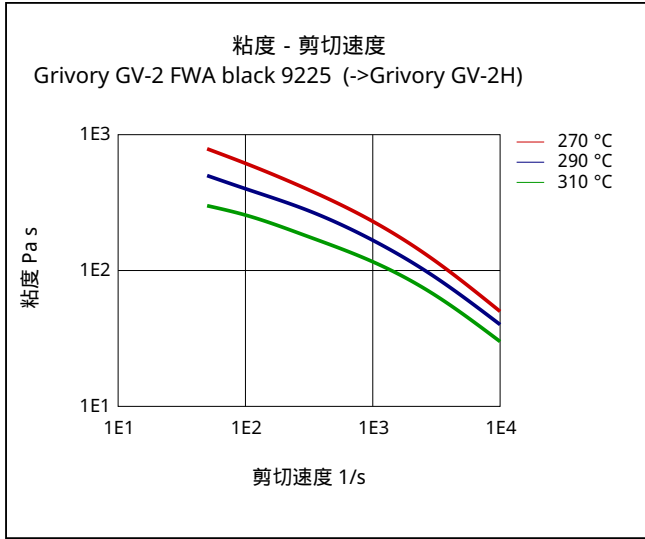


剪切应力 - 剪切速度 (->Grivory GV-2H natural)

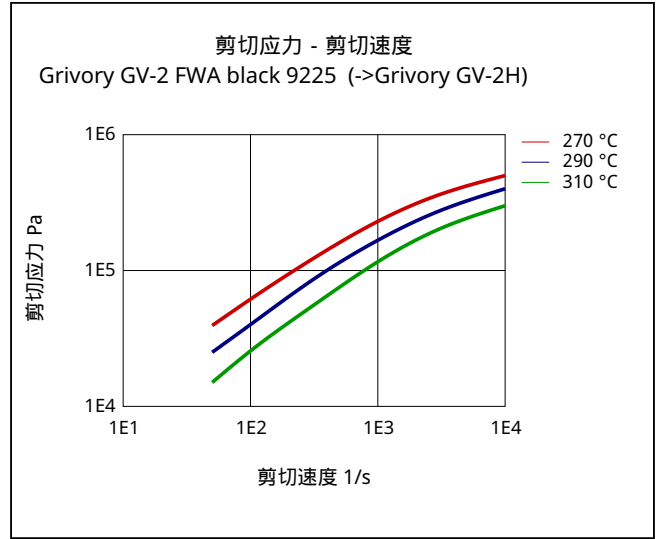

动态剪切模量 - 温度 (->Grivory GV-2H natural)

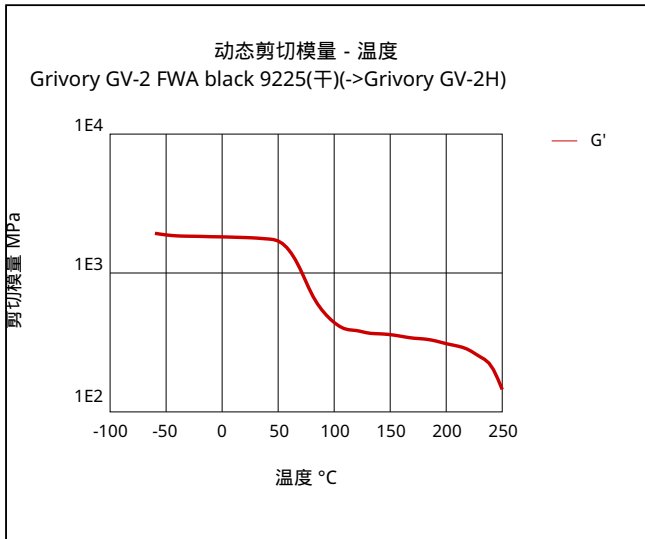

动态剪切模量 - 温度 (->Grivory GV-2H natural)

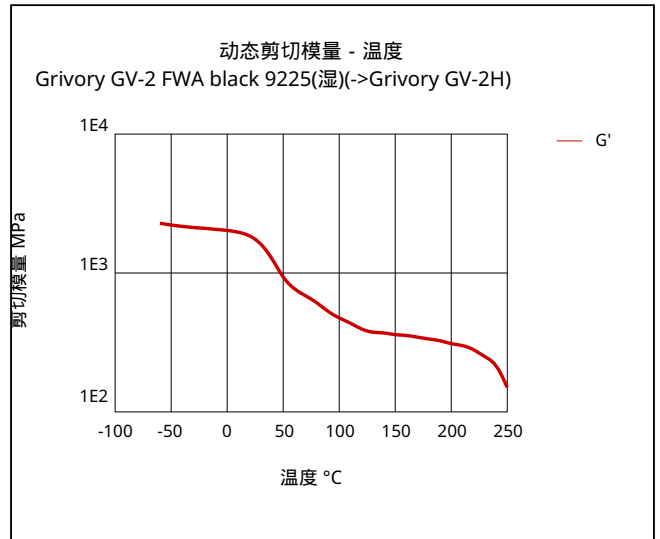


Grivory GV-2 FWA black 9225


PA*-GF20

EMS-GRIVORY


应力 - 应变. (->Grivory GV-2H natural)

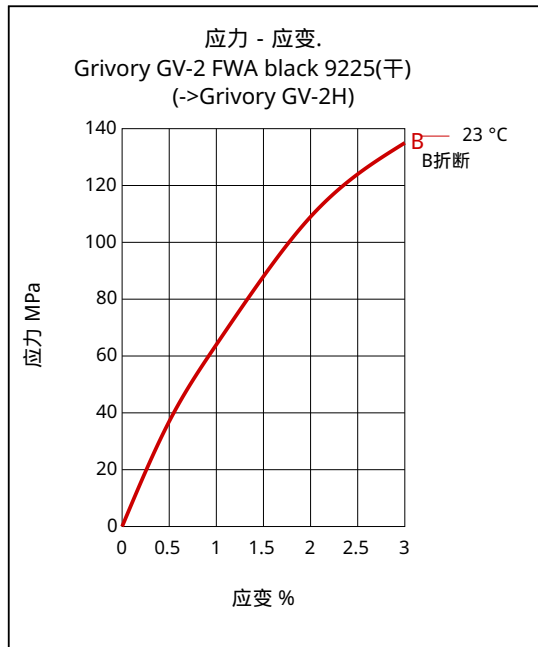


应力 - 应变. (->Grivory GV-2H natural)

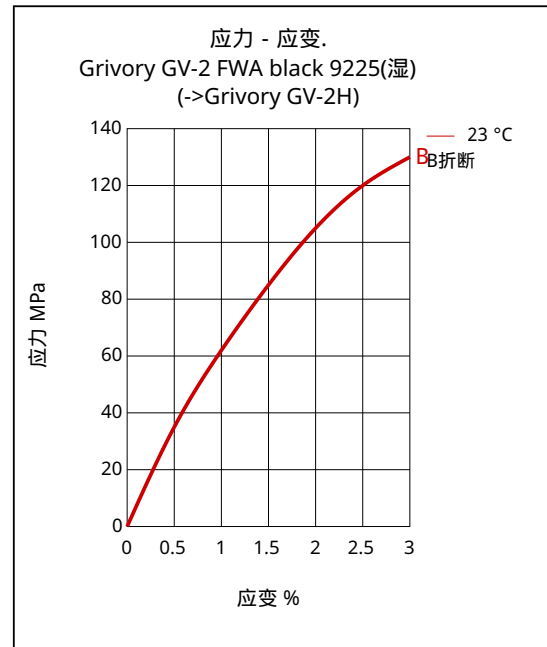

正割模量 - 应变. (->Grivory GV-2H natural)

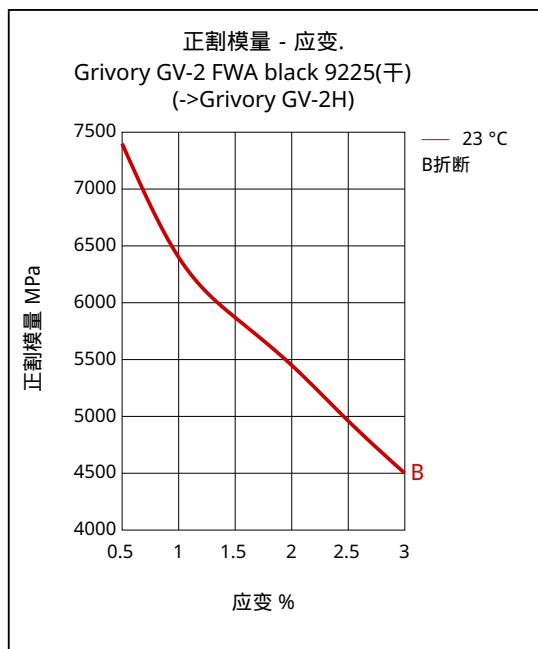

正割模量 - 应变. (->Grivory GV-2H natural)

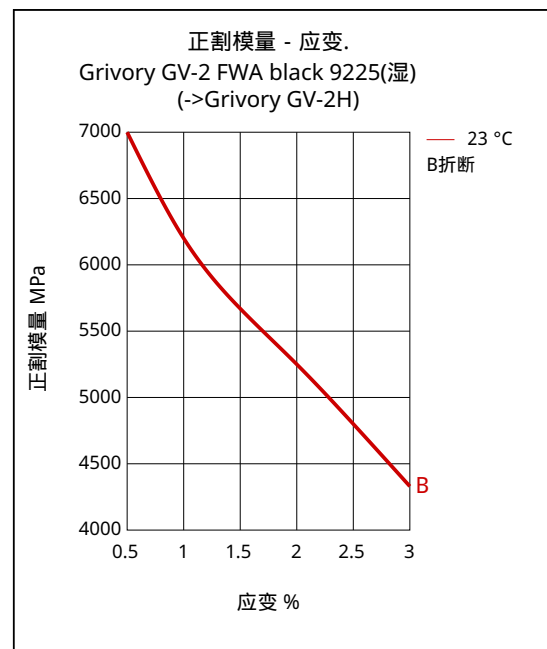


Grivory GV-2 FWA black 9225


PA*-GF20

EMS-GRIVORY


应力 - 应变(等时的) 23°C (->Grivory GV-2H natural)

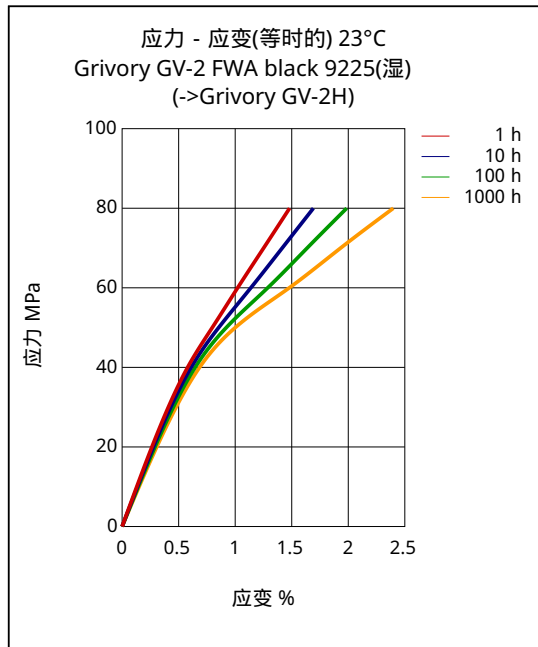

蠕变模量 - 时间, 23°C (->Grivory GV-2H natural)

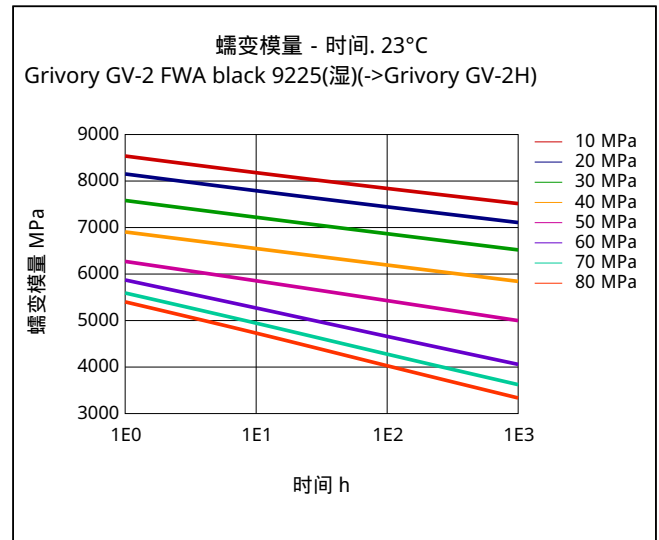

比容 - 温度(pvT) (->Grivory GV-2H natural)

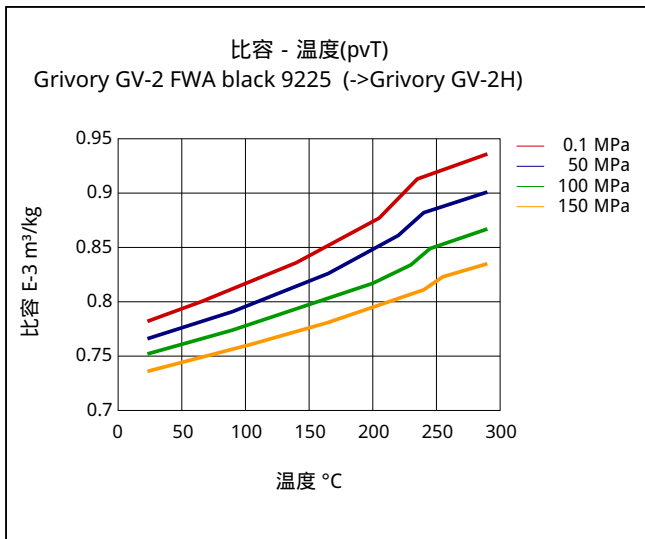

典型数据

加工方法

注塑

供货形式

碎粒料

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

工业及消费品

家庭用品, 液压及气动, 机械工程, 传动装置, 卫浴, 供水及供气

食品接触

欧盟要求, FDA

饮用水接触

NSF 61, KTW, WRAS, ACS, DVGW W270

Grivory GV-2 FWA black 9225

PA*-GF20

EMS-GRIVORY

材料特性

部分芳香族尼龙
