

Grilamid LV-50H FWA black 9225

PA12-GF50

EMS-GRIVORY

机械性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
拉伸模量	12000 / 11500	MPa	ISO 527-1/-2
断裂应力	155 / 135	MPa	ISO 527-1/-2
断裂伸长率	5 / 6	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度 (+23°C)	90 / 80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度 (-30°C)	90 / 80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度 (+23°C)	19 / 20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度 (-30°C)	15 / 15	kJ/m ²	ISO 179/1eA

机械性能 (TPE)	干 / 已调节	单位	Test Standard
肖氏硬度D (15s)	82 / -	-	ISO 868
球压硬度	160 / 155	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
熔融温度 (10°C/min)	178 / -	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度 (1.80 MPa)	165 / -	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度 (8.00 MPa)	125 / -	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数 (平行)	15 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	120 / -	E-6/K	ISO 11359-1/-2
厚度为h时的燃烧性	HB / -	class	IEC 60695-11-10
测试用试样的厚度	0.8 / -	mm	IEC 60695-11-10
最大使用温度 (长期)	90 - 120	°C	ISO 2578
最大使用温度 (短期)	150	°C	EMS

电性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
体积电阻率	- / 1E11	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	- / 1E12	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	- / 35	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	- / 600	-	IEC 60112

其它性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
吸水性	0.8 / -	%	类似ISO 62
吸湿性	0.4 / -	%	类似ISO 62
密度	1470 / -	kg/m ³	ISO 1183

流变性能	干 / 已调节	单位	Test Standard
模塑收缩率 (平行)	0.1 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率 (垂直)	0.5 / -	%	ISO 294-4, 2577

Processing Injection Molding	价值	单位	Test Standard
Hopper zone	60 - 80	°C	-
Feeding zone	≤ 265	°C	-
Compression zone	≤ 270	°C	-
Metering zone	≤ 275	°C	-
Nozzle	≤ 270	°C	-
Melt	270 - 290	°C	-
Mold surface temperature	≤ 80	°C	-
Injection speed	Low - Medium		-
Pressure	300 - 800	bar	-
Dynamic pressure (hydraulic)	50 - 100	bar	-
Circumferencial screw speed	0.1 - 0.3	m/s	-


Grilamid LV-50H FWA black 9225

PA12-GF50


EMS-GRIVORY

函数


粘度 - 剪切速度 (->Grilamid LV-5H black 9288)

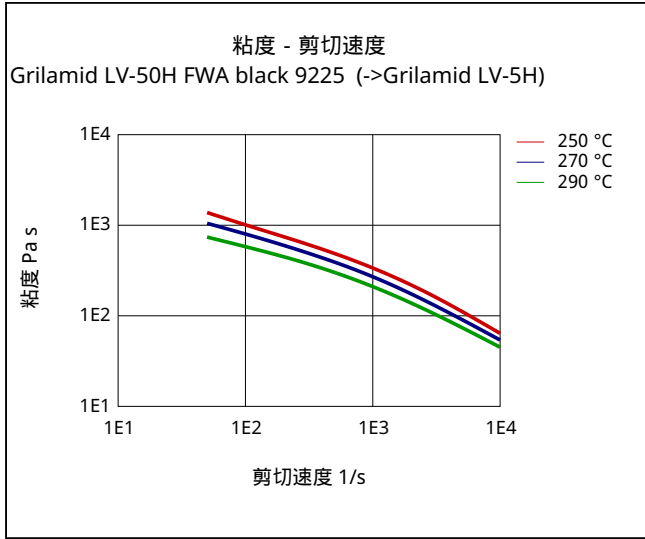


剪切应力 - 剪切速度 (->Grilamid LV-5H black 9288)

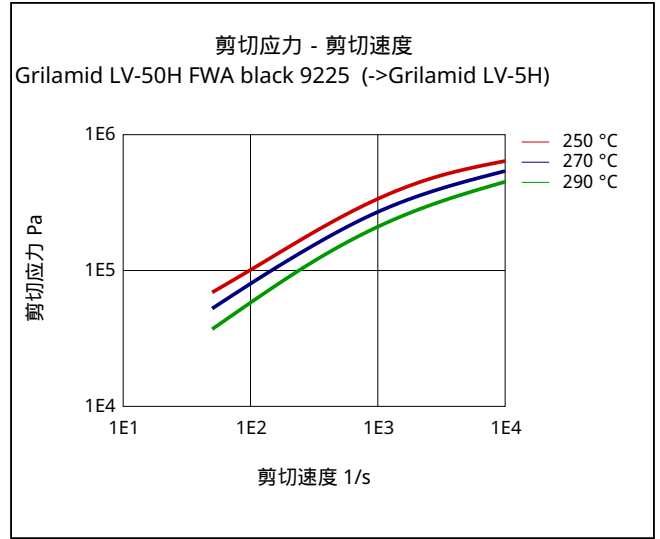

动态剪切模量 - 温度 (->Grilamid LV-5H black 9288)

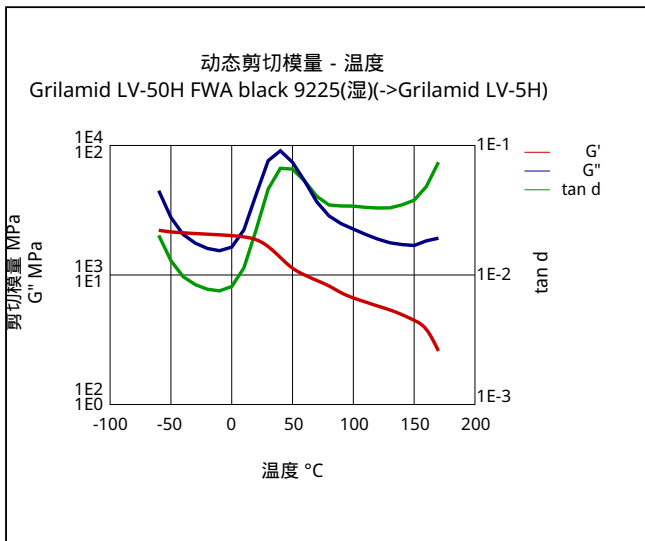

应力 - 应变. (->Grilamid LV-5H black 9288)

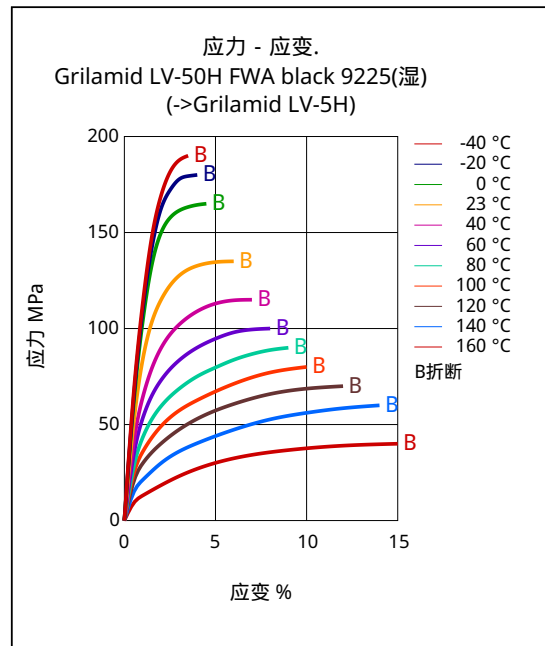


Grilamid LV-50H FWA black 9225

PA12-GF50

EMS-GRIVORY

正割模量 - 应变. (->Grilamid LV-5H black 9288)

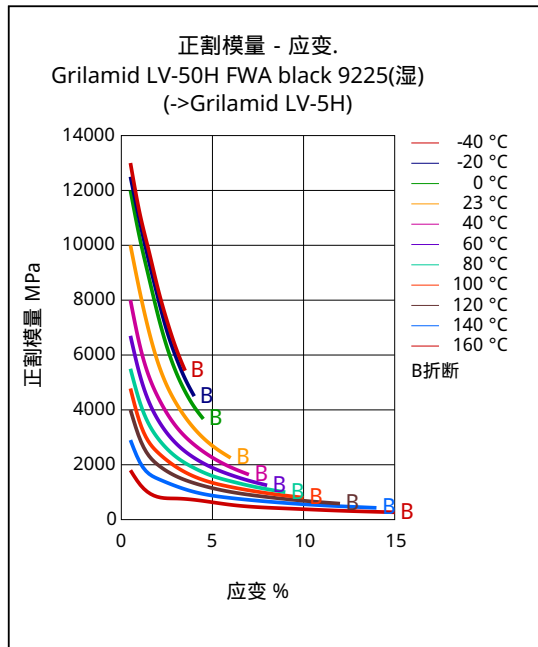

典型数据

加工方法

注塑

供货形式

碎粒料

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经光稳处理的/耐光的, Improved UV resistance (outdoor use), 较高的耐热性

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲

材料特性

耐水解

工业及消费品

加热系统, 家庭用品, 卫浴, 供水及供气

食品接触

NSF 51, 欧盟要求, FDA

饮用水接触

NSF 61, KTW, WRAS, ACS, DVGW W270